

SWAROVSKI

施銳™

細小如筆尖的
精準切割水晶元素




應用指南

施銳™ 應用指南

本應用指南提供豐富資訊，並重點介紹 PP 0 和 PP 1 尺寸的施銳™ 圓形水鑽的應用流程。全賴卓越品質，以及專門開發的應用技術，您可輕鬆快捷地應用施華洛世奇產品，並加工製作出優質成品。本指南將詳細介紹相關的加工流程和操作方法，並附帶照片和圖示作參考。

網上應用：SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL

施華洛世奇產品商務網站 (SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL) 會定期更新本手冊的所有資訊，並透過動畫和影片示範應用技巧。此網站亦是最佳的渠道了解施華洛世奇應用服務和應用技巧。如有意獲取此網站受限制區域的使用權限，請聯絡您所在地的施華洛世奇業務代表。

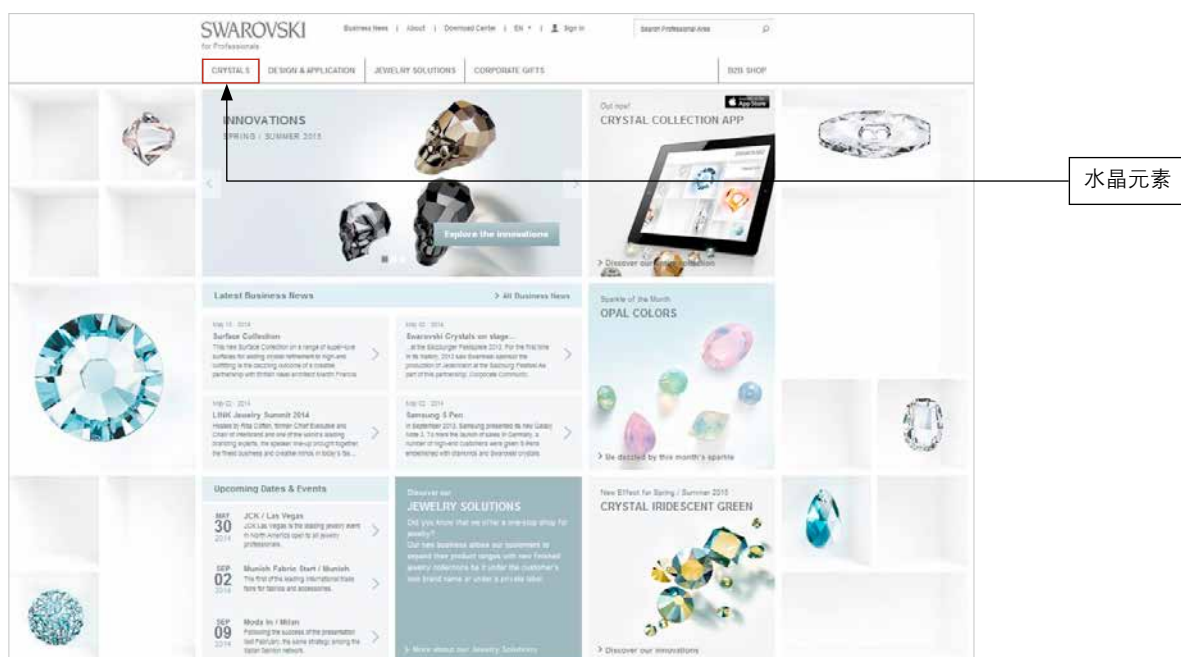

應用服務

施華洛世奇針對您的需求，提供一系列的完善服務，以幫助您應用施華洛世奇產品。而施華洛世奇的宗旨，就是要透過靈活的綜合解決方案，致力滿足各個行業的需求。

- 技術諮詢服務
- 法規遵從服務
- 客戶技術支援——現場服務
- 應用合作夥伴網絡

欲了解施華洛世奇所提供的應用服務及工具的更多資訊，請聯絡產品應用服務團隊或查閱施華洛世奇商務網站上的應用手冊。

施銳™ 應用流程

施銳™ 圓形水鑽可實現完美覆蓋的鑲嵌設計，為魅力非凡的造型增添耀眼點綴。除提供數之不盡，別具創意的配搭可能外，施華洛世奇同時為這款小巧水鑽研發出所需工具：全新的圓形水鑽篩板有無數專為PP 0和PP 1圓形水鑽而設的細小凹位，可迅速令施銳™ 圓形水鑽落入適當位置，在應用時更加方便。全新的施華洛世奇膠水CG 610-240亦是為了方便應用而開發：其黏度較低，特別適合小劑量使用。

使用CG 610-240的準備工作

由兩種成份組成的環氧樹脂膠水CG 610-240，有兩種包裝份量以供選擇：50克筒裝（歐洲版/美洲版：型號9030/101；亞洲版：型號9030/301）和750克盒裝（歐洲版/美洲版：型號9030/102；亞洲版：型號9030/302）。

CG 610-240 **50克筒裝**的設計，讓用家無須自行混合樹脂和硬化劑。只須將靜態混合管（隨50克裝膠水提供）固定於膠水筒上，然後將已混合的膠水注入注射器裡，即可獲得更準確的膠水用量，並進行之後的黏貼工序。



將靜態混合管套在50克筒裝膠水（兩種成份）上



以按壓方式令兩種膠水成份通過靜態混合管，從而達到均勻的混合狀態

使用**750克盒裝**膠水時，用家須自行混合樹脂和硬化劑。首先，量出所需份量，而兩種膠水成份的重量比應為2:1（樹脂：硬化劑）。請確保兩種成份的混合比例準確，以取得最佳的黏貼效果，這一點非常重要。接著，將兩種成份拌勻，而所需時間約至少1分鐘。只有使用完全混合的膠水，才能達到理想效果。



為確保用量精準，請將已混合的膠水倒入注射器



將點膠針頭套在注射器上

當兩種成份完全混合後，將膠水倒入點膠機注射器，並套上點膠針頭。

將施銳™ 圓形水鑽配合篩板使用

圓形水鑽篩板（型號9030/003）可令圓形水鑽置於適當位置，有助應用時更快捷順暢。首先，將若干水晶元素放在篩板上。輕輕搖晃篩板，並用手（最好戴上手套）掃勻圓形水鑽，大多數的圓形水鑽便會自動落入合適的黏貼位置，以及水鑽桌面朝向上的方向。



將水晶元素散落在圓形水鑽篩板上



用手指掃勻圓形水鑽，使它們落入適當位置

清潔承托物料

要取得理想的圓形水鑽黏貼效果，先清楚了解底材物料是否適用於黏貼是非常重要的，而測量表面張力可作為評估黏貼特性的指標。最簡單的方法是使用測試筆（型號 9030/000）：將測試筆慢慢劃過底材物料的表面。如墨跡停留的時間達兩秒，即表示該物料適合黏貼；如墨跡形成泡沫或逐漸減少，則該表面不適合黏貼。這種情況下，應檢查所使用的清潔方法是否正確。



1 黏貼前，塗上測試墨水。



2 如墨跡停留的時間達兩秒，即表示該表面適合黏貼。



3 如墨跡消失或形成泡沫，則該表面不適合黏貼。這種情況下，應檢查預處理清潔方法是否正確。

黏貼步驟

將膠水混合、清潔承托物料及備妥圓形水鑽後，將膠水注入鑲嵌孔（使用注射器或點膠機注入膠水至鑲嵌孔的一半高度）。



使用注射器將膠水注入鑲嵌孔



使用點膠機將定量膠水注入鑲嵌孔

圖片由 I&F Fisnar, Inc. 提供

為確保水晶元素在鑲嵌過程中不會受到灰塵或油脂污染，建議使用真空吸取設備從篩板上取出圓形水鑽。



使用真空吸取設備取出圓形水鑽



將圓形水鑽放入鑲嵌孔

固化和最終檢查

最後一個步驟是目視檢查，以確保所有水晶元素腰部以下的部份均被膠水覆蓋。為了讓膠水固化，請將產品存放在室溫 (23°C/73.4°F) 環境下72小時。如想加快固化過程，可將產品存放在溫度較高的地方。



有關聯絡資料，請瀏覽我們的商務網站：SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL

© 2015 D. Swarovski Distribution GmbH。保留所有權利。

未經D. Swarovski Distribution GmbH特別許可，不得出版、傳送、複製或以其他形式複寫本指南中的部份或全部文本、圖像、圖片等。

施華洛世奇©是Swarovski AG的註冊商標。